

Ejer: Fabrik betonforeningen  
Nr.: MD-20014-DA\_rev1  
Revision: Rev1  
Udgivet første gang: 20-07-2020  
Udstedt: 15-03-2021  
Gyldig til: 20-07-2025

---

3. PARTS VERIFICERET

# EPD

---

VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804



**Deklarationens ejer**  
Dansk Beton  
Fabriksbetonforeningen  
CVR: 16983098



**Udstedt**  
15-03-2021

**Gyldig til:**  
20-07-2025

**Udgivet af**  
EPD Danmark  
www.epddanmark.dk



- Branche EPD  
 Produkt EPD

#### Deklareret produkt

1m<sup>3</sup> fabriksbeton til anvendelse i eksponeringsklasse XD2, XD3, XS3, XF4 og XA3. Dette svarer til beton udsat for ekstra aggressiv miljøpåvirkning som defineret i DS/EN 206 DK NA.

EPD'en er udarbejdet på baggrund af vægtede gennemsnitsdata fra flere producenter (average product, Industry level). Producenterne som leverer data til EPD'en dækker ca. 80% af den samlede danske produktion af fabriksbeton. Markedsandelen er gældende for den totale produktion af fabriksbeton, og ikke hver enkelt produktvariant.

Antal deklarerede datasæt/produktvariationer: 3  
C40/50 – CEM I SR-5 (sætmålsbeton fremstillet med sulfatbestandig cement typisk anvendt til anlægskonstruktioner)  
C40/50 – CEM I (sætmålsbeton fremstillet med cement for forholdsvis hurtig styrkeudvikling til en bred anvendelse i byggeriet)  
C45/55 – CEM I (sætmålsbeton fremstillet med cement for forholdsvis hurtig styrkeudvikling til en bred anvendelse i byggeriet)

#### Produktionssted

Danske betonproducenter, der har leveret data til branche EPD'en; IBF, Unicon, og DK Beton

#### Produktets anvendelse

Fabriksbeton i eksponeringsklasserne XD2, XD3, XS3, XF4 og XA3 anvendes til: Beton udsat for langvarig kontakt med vand og chlorid, fx svømmebassiner (XD2). Beton udsat for vandsprøjt, der indeholder chlorid, eller udsættes for tørsaltning (XD3). Beton udsat for vandsprøjt fra havvand (XS3). Beton udsat for vand, frost og chlorid (XF4), samt beton udsat for jord og grundvand med stærkt aggressivt kemisk miljø (XA3). Informativ eksempler kan ses i DS/EN 206 DK NA.

#### Deklareret/funktionel enhed

Den deklarerede enhed er 1 m<sup>3</sup> fabriksbeton

**Årstal for data**  
2018

#### Beregningsgrundlag

Denne miljøvaredeklaration er udviklet iht. til kravene i EN 15804+A1.

#### Sammenlignelighed

Miljøvaredeklarationer for byggevarer er muligvis ikke sammenlignelige hvis ikke de overholder kravene i EN 15804. EPD data er muligvis ikke sammenlignelig med mindre alle anvendte datasæt er udviklet i henhold til EN 15804 og baggrundssystemerne baseres på samme database.

#### Gyldighed

Denne miljøvaredeklaration er verificeret i henhold til kravene i ISO 14025 og er gyldig i 5 år fra udstedelsesdatoen

#### Anvendelse

Den tilsigtede anvendelse af miljøvaredeklarationen er, at kommunikere videnskabeligt baserede miljøinformationer for produktet til/fra professionelle aktører med det formål, at kunne vurdere miljøpåvirkninger for bygninger.

#### EPD type

- Vugge-til-port  
 Vugge-til-port med tilvalg  
 Vugge-til-grav

CEN standard EN 15804 udgør den grundlæggende PCR

Uafhængig verificering af deklARATIONEN og data, i henhold til EN ISO 14025:2010

- intern  ekstern

3. parts verifikator:

Charlotte Merlin

Henrik Fred Larsen  
EPD Danmark

Systemgrænse (MNR = module not relevant, MND = Module not declared)

Produkt				Bygge- proces				Brug				Endt levetid				Udenfor systemgrænse
Råmaterialer	Transport	Fremstilling	Transport	Indbygning	Brug	Vedligehold	Reparation	Udskiftning	Renovering	Energiforbrug	Vandforbrug	Nedrivning	Transport	Affaldsbehandling	Bortskaffelse	Genbrug og genanvendelse
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	MND	X	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	X	X	X	X	X

## Produktinformation

### Produktbeskrivelse

Produktets hovedmaterialer er angivet i tabellen nedenfor. Disse udgør 100 vægt % af det deklarerede produkt.

Materiale	Vægt % af deklareret produkt
Cement	19
Flyveaske	2-3
Mikrosilika	0 - <1
Tilsætningsstoffer	<1
Vand	7
Sand	26-27
Sten	44-45
<b>Total</b>	<b>100 %</b>

### Repræsentativitet

Den deklarerede enhed er 1 m<sup>3</sup> fabriksbeton baseret på en repræsentativ markedsandel for fabriksbeton solgt af danske producenter til den danske byggebranche.

Ved hjælp af fagspecialister er det vurderet at de udvalgte produktionssteder er repræsentative for produktionsmetoder og blandingsforhold for den totale nationale produktion af fabriksbeton. Produktionsstederne er valgt med jævn geografisk spredning.

Data til den bagvedliggende LCA er baseret på årgennemsnit for produktionen af udvalgte

typer af fabriksbeton hos producenterne for 2018.

Baggrundsdata er baseret på GaBi databasen 2019, samt produktspecifikke EPD'er. Disse data er for de fleste <5 år gamle, og alle datasæt er <10 år gamle i overensstemmelse med EN15804:2012+A1:2013.

### Indhold af farlige stoffer

Produktet indeholder ikke stoffer fra REACH Kandidatlisten, "Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation", hvis indhold overskrider 0,1 vægt % (<http://echa.europa.eu/candidate-list-table>).

### Væsentlige egenskaber

Fabriksbeton skal efterleve kravene i betonstandard DS/EN-206 med nationalt tillægsaneks: DS/EN 206 NA DK, samt prøvningsstandarder i serierne DS/EN 12350 og DS/EN 12390.

### Levetid (RSL)

Levetiden regnes som 100 år (RSL) jf. Annex AA i "DS/EN 16757:2017 - "Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - miljøvaredeklarationer - Produktkategoriregler for beton og betonelementer".

# LCA baggrund

## Deklareret enhed

LCI og LCIA resultater i denne EPD relaterer til den deklarerede enhed 1m<sup>3</sup> fabriksbeton, angivet i tabellen nedenfor, med angivelse af gennemsnitsmassefylde per produkttype og en omregningsfaktor til kg.

**Table 1 – Deklareret enhed for fabriksbeton i ekstra aggressiv miljøklasse**

Navn	Værdi			Enhed
	C40/50 – CEM I SR-5	C40/50 – CEM I	C45/55 – CEM I	
Deklareret enhed	1	1	1	m <sup>3</sup>
Massefylde	2284	2267	2229	kg/m <sup>3</sup>
Omregningsfaktor til 1 kg.	0,0004378	0,0004487	0,0004487	-

## Funktionel enhed

Ikke defineret


Fabriksbeton leveres flydende, hvor ekstra tiltag, herunder armering efterfølgende integreres. Ved brug af EPD-data skal disse således suppleres med andre data for konstruktionen hvori nærværende fabriksbeton anvendes.

## PCR

Denne miljøvaredeklaration er baseret på kravene i EN 15804:2012+A1:2013 samt den produktspecifikke PCR: "DS/EN 16757:2017 – Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg – miljøvaredeklarationer – Produktkategoriregler for beton og betonelementer".

## Flowdiagram

Nedenfor er angivet et overordnet flowdiagram for livscyklus for fabriksbeton. Se nærmere beskrivelse af de enkelte faser på de efterfølgende sider.

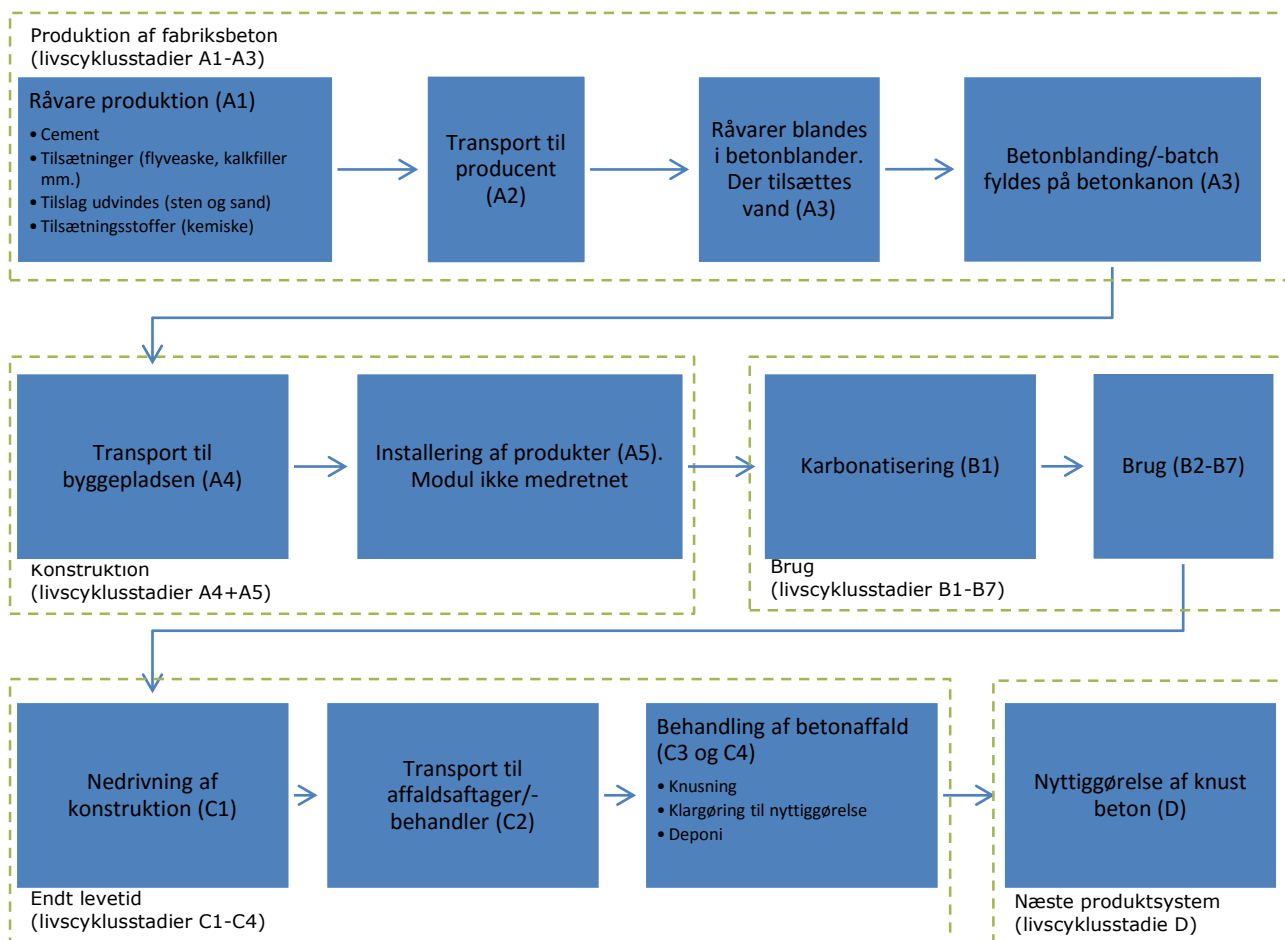

### Systemgrænse

EPD'en er baseret på en vugge-til-grav LCA, hvor alle relevante og afgørende processer fra livscyklusen er medregnet dog undtaget indbygning/installation (A5).

Brugsfaserne (B2-B7) er vurderet til ikke at have relevans for EPD'en, da der ikke forekommer bidrag så længe produktet er installeret i en given bygning/konstruktion i henhold til gældende anvisninger og standarder.

De generelle regler for udeladelse af inputs og outputs i LCA'en følger bestemmelserne i EN 15804:2012+A1:2013, 6.3.5, hvor den totale udeladelse af input flow pr. modul højst må være 5 % af energiforbrug og masse, og max 1% per enhedsproces.

Nøgleantagelser for systemgrænsen er beskrevet for hvert livscyklusstadium nedenfor.

#### Produktfasen (A1-A3):

Produktfasen omfatter tilvejebringelsen af alle råmaterialer, produkter og energi, transport til produktionen, blandingsproces, intern transport samt affaldsbehandling frem til "end-of-waste" eller endelig bortskaffelse. LCA-resultaterne er angivet i aggregeret form for produktfasen, hvilket betyder, at modulerne A1, A2 og A3 betragtes som et samlet modul A1-A3.

Fabriksbeton fremkommer ved en produktionsmetode, hvor alle delmaterialer blandes sammen iht. relevante standarder, typisk i en tvangsblender. Fabriksbetonen distribueres direkte fra produktion til byggepladsen vha. betonkanon (rotérbil). Energiproduktion ved forbrænding af affald fra A3, enten ved intern forbrænding eller forbrændingsanlæg, er allokeret indenfor systemgrænsen, og bidragene er modregnet forbrug af varme og el.

#### Byggeprocesfasen (A4-A5):

Byggeprocesfasen omfatter transport fra fabriksporten til byggepladsen (med betonkanon/rotérbil).

Armering og andre sekundære materialer, der installeres ifm. brug af fabriksbeton på byggepladsen, er ikke inkluderet i nærværende EPD, og skal derfor tillægges i fald de anvendes.

#### Brugsfasen (B1-B7):

Når produktet først er installeret i bygningen vil der under normale brugsforhold ikke være behov for vedligehold, reparationer, udskiftninger eller renovering. Ligeledes er der heller ikke hverken energi- eller vandforbrug forbundet med produktet i brugsfasen. Optag af CO<sub>2</sub>, som følge

af karbonatisering i produktet, er medtaget i LCA'en og deklareret i modul B1.

Omfanget af karbonatisering er afhængigt af brugsscenarioet for fabriksbetonen. Der er derfor angivet to forskellige værdier for karbonatisering repræsenterende hhv. forhold med lav grad af karbonatisering og forhold med høj grad af karbonatisering. For forhold med lav karbonatisering er der regnet på anvendelsen under jorden i anlægsbyggeri, og for høj karbonatisering er der regnet på anvendelsen som fundamenter i byggeri.

#### Endt levetid (C1-C4):

Ved endt levetid af betonkonstruktioner, vil de oftest blive revet ned vha. gravemaskine monteret med betonhammer eller betonsaks. Herefter læsses betonen i container/lastbil med gravemaskine.

Den nedbrudte beton transporteres fra nedrivningsplads til affaldsbehandler med lastbil.

Endt levetid omfatter nedrivning, indledende on-site sortering/knusning, transport til behandlingssted samt deponi, affaldsbehandling og bortskaffelse af ikke-genanvendeligt materiale. Materialeandelen der genanvendes nedknyttes inden den anvendes i næste produktsystem. I Danmark genanvendes >90% af betonaffald, hvoraf størstedelen udlægges som stabiliserende bærelag under veje, i denne EPD regnes et scenarie med 97% genanvendelse af betonen, og 3% til deponi.

Nedknust beton afsættes til genanvendelse som ubundet bærelag i opbygning af nye veje og pladser. Den nedknuste beton indgår i følgende produkter:

1. Rent knust beton
2. Genbrugsstabil (en blanding mellem knust beton og asfalt)
3. Genbrugsballast (en blanding mellem knust beton og knust tegl), herunder falder også den fine fraktion af nedknust beton.

De forskellige produkter læsses på lastbil og transporteres til modtagelokaliteten.

#### Potentiale for genbrug, genanvendelse og energigenvinding (D):

Synliggør potentialet for genbrug, genanvendelse og genvinding af energi udenfor systemgrænsen. Omfatter genanvendelsen af nedknust beton som substitution af grus.

## LCA resultater

Til beregning af LCIA resultater er karakteriseringsmodellen CML 2001 anvendt sammen med GaBi 8.7 databasen til klassificering og karakterisering af input- og output flows. Dette er i henhold til EN 15804 6.5 samt Annex C.

Livscyklusfaserne A4-D er baseret på de samme processer og scenarier, men da densiteten varierer mellem de enkelte produkttyper, varierer resultaterne også.

### 1.1.1.1 Fabriksbeton C40/50 – CEM I SR-5

**Table 2 – Potentielle miljøpåvirkninger (LCIA) for livscyklusmodulerne af produktionen af 1 m<sup>3</sup> fabriksbeton, C40/50 – CEM I SR-5**

Parameter	Enhed	Miljøpåvirkninger, C40/50 – CEM I SR-5									
		A1-A3	A4	A5	B1	B2-B7	C1	C2	C3	C4	D
Global opvarmning (GWP)	[kg CO <sub>2</sub> ækv.]	4,65E+02*	4,49E+00	MND	-1,35E+01** -2,12E+00**	MNR	1,25E+01	6,78E+00	6,95E+00	5,14E+00	-4,76E+00
Nedbrydning af ozonlaget (ODP)	[kg CFC11 ækv.]	3,37E-06	7,41E-16	MND	0,00E+00	MNR	1,60E-15	1,12E-15	5,60E-16	6,68E-15	-5,75E-14
Forsuring af jord og vand (AP)	[kg SO <sub>2</sub> ækv.]	7,32E-01	1,04E-02	MND	0,00E+00	MNR	4,47E-02	1,57E-02	2,42E-02	1,57E-02	-2,61E-02
Eutrofiering (EP)	[kg (PO <sub>4</sub> ) <sup>3-</sup> ækv.]	3,49E-01	2,52E-03	MND	0,00E+00	MNR	1,07E-02	3,80E-03	5,87E-03	3,00E-03	-4,87E-03
Troposfærisk ozondannelse (POCP)	[kg Ethen ækv.]	3,02E-02	-3,49E-03	MND	0,00E+00	MNR	4,34E-03	-5,27E-03	2,26E-03	-2,72E-03	-2,37E-03
Udtynding af abiotiske ikke-fossile ressourcer (ADPe)	[kg Sb ækv.]	7,79E-05	3,19E-07	MND	0,00E+00	MNR	6,87E-07	4,81E-07	2,41E-07	3,94E-07	-8,55E-07
Udtynding af abiotiske fossile ressourcer (ADPf)	[MJ]	2,13E+03	6,08E+01	MND	0,00E+00	MNR	1,31E+02	9,17E+01	4,60E+01	7,00E+01	-6,08E+01

\*Det vægtede gennemsnit dækker et spænd af producenter, GWP kan variere med op til 2%, afhængigt af producent.

\*\*Værdierne repræsenterer hhv. høj grad af karbonatisering (anvendelse som fundament, tykkelse 390mm) og lav grad af karbonatisering (anvendelse under jorden i anlægsbyggeri, tykkelse 500mm)

**Table 3 – Ressourceforbrug (LCI) for livscyklusmodulerne af produktionen af 1 m<sup>3</sup> fabriksbeton, C40/50 – CEM I SR-5**

Parameter	Enhed	Ressourceforbrug, C40/50 – CEM I SR-5									
		A1-A3	A4	A5	B1	B2-B7	C1	C2	C3	C4	D
Forbrug af vedvarende primær energi (PERE)	[MJ]	2,75E+02	3,54E+00	MND	0,00E+00	MNR	7,63E+00	5,34E+00	2,68E+00	5,13E+00	-1,74E+01
Forbrug af vedvarende primære energiresourcer anvendt som råmaterialer (PERM)	[MJ]	0,00E+00	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Samlet forbrug af vedvarende primære energiresourcer (PERT)	[MJ]	2,75E+02	3,54E+00	MND	0,00E+00	MNR	7,63E+00	5,34E+00	2,68E+00	5,13E+00	-1,74E+01
Forbrug af ikke-vedvarende primær energi (PENRE)	[MJ]	2,19E+03	6,10E+01	MND	0,00E+00	MNR	1,31E+02	9,20E+01	4,61E+01	7,07E+01	-7,44E+01
Forbrug af ikke-vedvarende primære energiresourcer anvendt som råmaterialer (PENRM)	[MJ]	3,09E+01	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Samlet forbrug af ikke-vedvarende primære energiresourcer (PENRT)	[MJ]	2,22E+03	6,10E+01	MND	0,00E+00	MNR	1,31E+02	9,20E+01	4,61E+01	7,07E+01	-7,44E+01
Forbrug af sekundært materiale (SM)	[kg]	7,82E+01	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Forbrug af vedvarende sekundært brændsel (RSF)	[MJ]	3,80E+02	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Forbrug af ikke-vedvarende sekundært brændsel (NRSF)	[MJ]	4,61E+02	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Nettoforbrug af ferskvand (FW)	[m <sup>3</sup> ]	1,81E+01	5,98E-03	MND	0,00E+00	MNR	1,29E-02	9,03E-03	4,52E-03	9,24E-03	-2,26E-02

**Table 4 – Affaldsstrømme (LCI) for livscyklusmodulerne af produktionen af 1 m<sup>3</sup> fabriksbeton, C40/50 – CEM I SR-5**

Parameter	Enhed	Affaldskategorier og output flows, C40/50 – CEM I SR-5									
		A1-A3	A4	A5	B1	B2-B7	C1	C2	C3	C4	D
Bortskaffet farligt affald (HWD)	[kg]	8,94E-03	3,41E-06	MND	0,00E+00	MNR	7,34E-06	5,14E-06	2,58E-06	3,37E-06	-1,55E-06
Bortskaffet ikke-farligt affald (NHWD)	[kg]	1,58E+01	4,96E-03	MND	0,00E+00	MNR	1,07E-02	7,48E-03	3,75E-03	6,95E+01	-9,35E+01
Bortskaffet radioaktivt affald (RWD)	[kg]	6,61E-03	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Komponenter til genanvendelse (CRU)	[kg]	0,00E+00	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materialer til genbrug (MFR)	[kg]	5,77E-01	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	2,24E+03	0,00E+00	0,00E+00
Materialer til energiudnyttelse (MER)	[kg]	2,66E-01	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Eksporteret elektrisk energi (EEE)	[MJ]	0,00E+00	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Eksporteret termisk energi (EET)	[MJ]	0,00E+00	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

1.1.1.2 Fabriksbeton C40/50 – CEM I

**Table 5 – Potentielle miljøpåvirkninger (LCIA) for livscyklusmodulerne af produktionen af 1 m<sup>3</sup> fabriksbeton, C40/50 – CEM I**

Parameter	Enhed	Miljøpåvirkninger, C40/50 – CEM I									
		A1-A3	A4	A5	B1	B2-B7	C1	C2	C3	C4	D
Global opvarmning (GWP)	[kg CO <sub>2</sub> ækv.]	4,29E+02*	4,37E+00	MND	-1,32E+01** -2,07E+00**	MNR	1,22E+01	6,60E+00	6,77E+00	5,00E+00	-4,63E+00
Nedbrydning af ozonlaget (ODP)	[kg CFC11 ækv.]	5,35E-06	7,22E-16	MND	0,00E+00	MNR	1,55E-15	1,09E-15	5,45E-16	6,50E-15	-5,60E-14
Forsuring af jord og vand (AP)	[kg SO <sub>2</sub> ækv.]	7,07E-01	1,02E-02	MND	0,00E+00	MNR	4,35E-02	1,53E-02	2,35E-02	1,53E-02	-2,54E-02
Eutrofiering (EP)	[kg (PO <sub>4</sub> ) <sup>3-</sup> ækv.]	2,27E-01	2,45E-03	MND	0,00E+00	MNR	1,04E-02	3,70E-03	5,72E-03	2,92E-03	-4,74E-03
Troposfærisk ozondannelse (POCP)	[kg Ethen ækv.]	2,84E-02	-3,40E-03	MND	0,00E+00	MNR	4,22E-03	-5,13E-03	2,20E-03	-2,65E-03	-2,30E-03
Udtynding af abiotiske ikke-fossile ressourcer (ADPe)	[kg Sb ækv.]	6,90E-05	3,11E-07	MND	0,00E+00	MNR	6,69E-07	4,68E-07	2,35E-07	3,84E-07	-8,33E-07
Udtynding af abiotiske fossile ressourcer (ADPf)	[MJ]	2,13E+03	5,92E+01	MND	0,00E+00	MNR	1,28E+02	8,93E+01	4,48E+01	6,82E+01	-5,92E+01

\*Det vægtede gennemsnit dækker et spænd af producenter, GWP kan variere med op til 2%, afhængigt af producent

\*\*Værdierne repræsenterer hhv. høj grad af karbonatisering (anvendelse som fundament, tykkelse 390mm) og lav grad af karbonatisering (anvendelse under jorden i anlægsbyggeri, tykkelse 500mm)

**Table 6 – Resource consumption (LCI) for lifecycle modules of the production of 1 m<sup>3</sup> concrete, C40/50 – CEM I**

Parameter	Unit	Resource consumption, C40/50 – CEM I									
		A1-A3	A4	A5	B1	B2-B7	C1	C2	C3	C4	D
Consumption of primary energy (PERE)	[MJ]	2,47E+02	3,45E+00	MND	0,00E+00	MNR	7,42E+00	5,20E+00	2,61E+00	5,00E+00	-1,70E+01
Consumption of primary energy resources used as raw materials (PERM)	[MJ]	1,90E-02	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Total consumption of primary energy resources (PERT)	[MJ]	2,47E+02	3,45E+00	MND	0,00E+00	MNR	7,42E+00	5,20E+00	2,61E+00	5,00E+00	-1,70E+01
Consumption of non-renewable primary energy (PENRE)	[MJ]	2,18E+03	5,94E+01	MND	0,00E+00	MNR	1,28E+02	8,96E+01	4,49E+01	6,89E+01	-7,24E+01
Consumption of non-renewable primary energy resources used as raw materials (PENRM)	[MJ]	2,93E+01	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Total consumption of non-renewable primary energy resources (PENRT)	[MJ]	2,21E+03	5,94E+01	MND	0,00E+00	MNR	1,28E+02	8,96E+01	4,49E+01	6,89E+01	-7,24E+01
Consumption of secondary material (SM)	[kg]	1,22E+02	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Consumption of secondary fuel (RSF)	[MJ]	2,80E+02	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Consumption of non-renewable secondary fuel (NRSF)	[MJ]	3,26E+02	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Net consumption of freshwater (FW)	[m <sup>3</sup> ]	1,22E+01	5,83E-03	MND	0,00E+00	MNR	1,26E-02	8,79E-03	4,40E-03	8,99E-03	-2,21E-02

**Table 7 – Waste streams (LCI) for lifecycle modules of the production of 1 m<sup>3</sup> concrete, C40/50 – CEM I**

	Unit	Waste categories and output flows, C40/50 – CEM I									
		A1-A3	A4	A5	B1	B2-B7	C1	C2	C3	C4	D
Discarded hazardous waste (HWD)	[kg]	8,89E-03	3,32E-06	MND	0,00E+00	MNR	7,15E-06	5,01E-06	2,51E-06	3,28E-06	-1,51E-06
Discarded non-hazardous waste (NHWD)	[kg]	1,52E+01	4,83E-03	MND	0,00E+00	MNR	1,04E-02	7,28E-03	3,65E-03	6,76E+01	-9,10E+01
Discarded radioactive waste (RWD)	[kg]	5,95E-03	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Components for reuse (CRU)	[kg]	0,00E+00	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materials for reuse (MFR)	[kg]	5,75E-01	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	2,18E+03	0,00E+00	0,00E+00
Materials for energy recovery (MER)	[kg]	2,65E-01	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Exported electrical energy (EEE)	[MJ]	0,00E+00	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Exported thermal energy (EET)	[MJ]	0,00E+00	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00



1.1.1.3 Fabriksbeton C45/55 – CEM I

**Table 8 – Potentielle miljøpåvirkninger (LCIA) for livscyklusmodulerne af produktionen af 1 m<sup>3</sup> fabriksbeton, C45/55 – CEM I**

Parameter	Enhed	Miljøpåvirkninger, C45/55 – CEM I									
		A1-A3	A4	A5	B1	B2-B7	C1	C2	C3	C4	D
Global opvarmning (GWP)	[kg CO <sub>2</sub> ækv.]	4,26E+02*	4,36E+00	MND	-1,35E+01** -2,12E+00**	MNR	1,22E+01	6,58E+00	6,75E+00	4,99E+00	-4,62E+00
Nedbrydning af ozonlaget (ODP)	[kg CFC11 ækv.]	4,99E-06	7,20E-16	MND	0,00E+00	MNR	1,55E-15	1,09E-15	5,44E-16	6,48E-15	-5,58E-14
Forsuring af jord og vand (AP)	[kg SO <sub>2</sub> ækv.]	7,40E-01	1,01E-02	MND	0,00E+00	MNR	4,34E-02	1,53E-02	2,35E-02	1,52E-02	-2,53E-02
Eutrofiering (EP)	[kg (PO <sub>4</sub> ) <sup>3-</sup> ækv.]	2,32E-01	2,45E-03	MND	0,00E+00	MNR	1,04E-02	3,69E-03	5,70E-03	2,91E-03	-4,73E-03
Troposfærisk ozondannelse (POCP)	[kg Ethen ækv.]	3,51E-02	-3,39E-03	MND	0,00E+00	MNR	4,21E-03	-5,12E-03	2,20E-03	-2,64E-03	-2,30E-03
Udtynding af abiotiske ikke-fossile ressourcer (ADPe)	[kg Sb ækv.]	8,90E-05	3,10E-07	MND	0,00E+00	MNR	6,67E-07	4,67E-07	2,34E-07	3,83E-07	-8,31E-07
Udtynding af abiotiske fossile ressourcer (ADPf)	[MJ]	2,11E+03	5,91E+01	MND	0,00E+00	MNR	1,27E+02	8,91E+01	4,46E+01	6,80E+01	-5,90E+01

\*Det vægtede gennemsnit dækker et spænd af producenter, GWP kan variere med op til 4%, afhængigt af producent

\*\*Værdierne repræsenterer hhv. høj grad af karbonatisering (anvendelse som fundament, tykkelse 390mm) og lav grad af karbonatisering (anvendelse under jorden i anlægsbyggeri, tykkelse 500mm)

**Table 9 – Ressourceforbrug (LCI) for livscyklusmodulerne af produktionen af 1 m<sup>3</sup> fabriksbeton, C45/55 – CEM I**

Parameter	Enhed	Ressourceforbrug, C45/55 – CEM I									
		A1-A3	A4	A5	B1	B2-B7	C1	C2	C3	C4	D
Forbrug af vedvarende primær energi (PERE)	[MJ]	2,71E+02	3,44E+00	MND	0,00E+00	MNR	7,41E+00	5,18E+00	2,60E+00	4,98E+00	-1,69E+01
Forbrug af vedvarende primære energiresourcer anvendt som råmaterialer (PERM)	[MJ]	0,00E+00	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Samlet forbrug af vedvarende primære energiresourcer (PERT)	[MJ]	2,71E+02	3,44E+00	MND	0,00E+00	MNR	7,41E+00	5,18E+00	2,60E+00	4,98E+00	-1,69E+01
Forbrug af ikke-vedvarende primær energi (PENRE)	[MJ]	2,18E+03	5,93E+01	MND	0,00E+00	MNR	1,28E+02	8,94E+01	4,48E+01	6,87E+01	-7,23E+01
Forbrug af ikke-vedvarende primære energiresourcer anvendt som råmaterialer (PENRM)	[MJ]	2,80E+01	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Samlet forbrug af ikke-vedvarende primære energiresourcer (PENRT)	[MJ]	2,20E+03	5,93E+01	MND	0,00E+00	MNR	1,28E+02	8,94E+01	4,48E+01	6,87E+01	-7,23E+01
Forbrug af sekundært materiale (SM)	[kg]	1,08E+02	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Forbrug af vedvarende sekundært brændsel (RSF)	[MJ]	2,47E+02	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Forbrug af ikke-vedvarende sekundært brændsel (NRSF)	[MJ]	3,80E+02	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Nettoforbrug af ferskvand (FW)	[m <sup>3</sup> ]	8,47E+01	5,81E-03	MND	0,00E+00	MNR	1,25E-02	8,76E-03	4,39E-03	8,97E-03	-2,20E-02

**Tabel 10 – Affaldsstrømme (LCI) for livscyklusmodulerne af produktionen af 1 m<sup>3</sup> fabriksbeton, C45/55 – CEM I**

Parameter	Enhed	Affaldskategorier og output flows, C45/55 – CEM I									
		A1-A3	A4	A5	B1	B2-B7	C1	C2	C3	C4	D
Bortskaffet farligt affald (HWD)	[kg]	7,91E-03	3,31E-06	MND	0,00E+00	MNR	7,13E-06	4,99E-06	2,50E-06	3,28E-06	-1,50E-06
Bortskaffet ikke-farligt affald (NHWD)	[kg]	1,91E+01	4,82E-03	MND	0,00E+00	MNR	1,04E-02	7,26E-03	3,65E-03	6,74E+01	-9,08E+01
Bortskaffet radioaktivt affald (RWD)	[kg]	5,76E-03	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Komponenter til genanvendelse (CRU)	[kg]	0,00E+00	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materialer til genbrug (MFR)	[kg]	5,06E-01	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	2,18E+03	0,00E+00	0,00E+00
Materialer til energiudnyttelse (MER)	[kg]	2,34E-01	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Eksporteret elektrisk energi (EEE)	[MJ]	0,00E+00	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Eksporteret termisk energi (EET)	[MJ]	0,00E+00	0,00E+00	MND	0,00E+00	MNR	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

## Supplerende information

### Teknisk information om underliggende scenarier

Livscyklusfaserne A4-D er baseret på de samme processer og scenarier, men da densiteten varierer mellem de enkelte produkttyper, varierer resultaterne.

#### Transport til byggepladsen (A4)

Navn	Værdi	Enhed
Brændstoftype	Diesel	-
Transport type	<i>Truck, Euro 5, 28 - 32t gross weight / 22t payload capacity; diesel driven</i>	-
Transportafstand	25	km
Kapacitetsudnyttelse (inkl. tom returørsel)	61	%
Brutto massefylde af transporteret produkt	2229-2284	kg/m <sup>3</sup>
Kapacitetsudnyttelse, volumenfaktor	1	-

#### Installation i bygningen (A5)

Navn	Værdi	Enhed
Hjælpe-materiale til installation	MND	kg
Vandforbrug	MND	m <sup>3</sup>
Andre ressourcer, Diesel	MND	kg
Elforbrug (DK grid mix)	MND	kWh
Affaldsmaterialer	MND	kg
Output materialer i forbindelse med affaldshåndtering på pladsen	MND	kg
Direkte emissioner til luft, jord og vand	MND	kg

#### Reference service life

Navn	
Reference Service Life - RSL (Levetid)	100
Deklarerede egenskaber (ved port) etc.	Deklarerede egenskaber fremgår af leverandørens deklARATIONER.
Instruktioner om anvendelse (hvis givet af producenten)	Se: DS/EN 13670:2010 – Udførelse af betonkonstruktioner <a href="https://betonhaandbogen.dk/Bogen-i-kapitler">https://betonhaandbogen.dk/Bogen-i-kapitler</a>
Formodet kvalitet af installationsarbejdet, iht. producentanvisninger	Se DS/EN 206:2013+A1:2016 – Beton – Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse DS/EN 13670:2010 – Udførelse af betonkonstruktioner
Udemiljø (udendørs anvendelse) – fx vejrbestandighed, vind, forurening, UV mv.	Se DS/EN 1992-1-1 DK NA:2017 – Nationalt annekst til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Evt. <a href="https://betonhaandbogen.dk/Bogen-i-kapitler">https://betonhaandbogen.dk/Bogen-i-kapitler</a> , kapitel 19: Betons holdbarhed
Indemiljø (indendørs anvendelse), fx temperatur, luftfugtighed mv.	Se DS/EN 1992-1-1 DK NA:2017 – Nationalt annekst til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner
Brugsforhold – fx mekaniske påvirkninger, anvendelsesfrekvens mv.	<a href="https://byg-erfa.dk/materiale/beton">https://byg-erfa.dk/materiale/beton</a>
Vedligehold (frekvens, type, kvalitet, udskiftning af dele)	<a href="https://www.danskbeton.dk/media/23841/fabriksbetonforeningen_vejledning_2016_net.pdf">https://www.danskbeton.dk/media/23841/fabriksbetonforeningen_vejledning_2016_net.pdf</a>

### Brug (B1-B7)

Navn	Værdi	Enhed
<b>B1 - Brug</b>		
Karbonatisering	-(2,1 - 13,5)	kg CO <sub>2</sub> -ækv.
<b>B2 - Vedligehold</b>	MNR	
Beskrivelse af vedligehold proces	MNR	-
Vedligeholdelses cyklus	MNR	/år
Hjælpematerialer til vedligehold, (angiv hvilke)	MNR	kg/cyklus
Affald genereret af vedligehold (angiv hvilket)	MNR	kg
Vandforbrug til vedligehold	MNR	m <sup>3</sup>
Energiforbrug til vedligehold	MNR	kWh
<b>B3 – Reparation</b>	MNR	
Beskrivelse af reparations proces	MNR	-
Beskrivelse af inspektion proces	MNR	-
Reparations cyklus	MNR	/år
Hjælpematerialer til reparation, (angiv hvilke)	MNR	kg/cyklus
Affald genereret under reparation (angiv hvilket)	MNR	kg
Vandforbrug til reparation	MNR	m <sup>3</sup>
Energiforbrug til reparation	MNR	kWh/cyklus
<b>B4 – Udskiftning</b>	MNR	
Udskiftningscyklus	MNR	/år
Energiforbrug under udskiftning	MNR	kWh
Udskiftning af slidte komponenter/dele (angiv hvilke)	MNR	kg
<b>B5 - Renovering</b>	MNR	
Beskrivelse af renoveringsproces	MNR	
Renoverings cyklus	MNR	/år
Energiforbrug til renovering	MNR	kWh
Hjælpematerialer til renovering, (angiv hvilke)	MNR	kg/cyklus
Affald genereret under renovering (angiv hvilket)	MNR	kg
Andre antagelser til scenarie-opstilling	MNR	
<b>B6 + B7 – Energi- og vandforbrug</b>	MNR	
Hjælpematerialer	MNR	kg
Vandforbrug	MNR	m <sup>3</sup>
Energiforbrug (angiv type)	MNR	kWh
Effekt af udstyr	MNR	kW
Karakteristisk ydeevne	MNR	
Andre antagelser til scenarie-opstilling	MNR	

### End of life/Bortskaffelse (C1-C4)

Navn	Værdi	Enhed
Typeadskilt byggeaffald	2229-2284	kg
Blandet byggeaffald	0	kg
Til genbrug	0	kg
Til genanvendelse	2162,1-2215,5	kg
Til energigenvinding	0	kg
Til deponering	66,9-68,5	kg

### Genanvendelse, genvinding og/eller genbrugspotentiale (D)

Navn	Værdi	Enhed
Borttrængt materiale - Grus (vejfyld)	2162,1-2215,5	kg


#### **Indeluft**

*EPD'en angiver ikke noget omkring afgivelse af farlige stoffer til indeluften, da de horisontale standarder for måling af afgivelse af regulerede farlige stoffer fra byggevarer ved brug af harmoniserede test metoder i henhold til bestemmelserne fra de respektive tekniske komitéer for Europæiske produktstandarder ikke er tilgængelige.*

#### **Jord og vand**

*EPD'en angiver ikke noget omkring afgivelse af farlige stoffer til jord og vand, da de horisontale standarder for måling af afgivelse af regulerede farlige stoffer fra byggevarer ved brug af harmoniserede test metoder i henhold til bestemmelserne fra de respektive tekniske komitéer for Europæiske produktstandarder ikke er tilgængelige.*

## Referencer

<b>Udgiver</b>	 <a href="http://www.epddanmark.dk">www.epddanmark.dk</a>
<b>Programoperatør</b>	Teknologisk Institut Gregersensvej DK-2630 Taastrup <a href="http://www.teknologisk.dk">www.teknologisk.dk</a>
<b>LCA udvikler</b>	Teknologisk Institut Center for Bygninger og Miljø Gregersensvej DK-2630 Taastrup <a href="http://www.teknologisk.dk">www.teknologisk.dk</a>
<b>LCA software / baggrundsdata</b>	Thinkstep GaBi 9.1 2019 <a href="http://www.gabi-software.com">www.gabi-software.com</a> GaBi ts database 8.7 Ecoinvent v. 3.5 Diverse tredjepartsverificerede EPD'er
<b>3. parts verifikator</b>	Charlotte Merlin FORCE Technology Park Alle 345 DK-2605 Brøndby <a href="http://www.forcetechnology.com">www.forcetechnology.com</a>
<b>Generelle programinstruktioner</b> Version 2.0 <a href="http://www.epddanmark.dk">www.epddanmark.dk</a>	
<b>EN 15804</b> DS/EN 15804 + A1:2013 - "Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarationer - Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer"	
<b>EN 16757</b> DS/EN 16757:2017 - "Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - miljøvaredeklarationer - Produktkategoriregler for beton og betonelementer"	
<b>EN 15942</b> DS/EN 15942:2011 - "Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarationer (EPD) - Kommunikationsformat: business-to-business (B2B)"	
<b>ISO 14025</b> DS/EN ISO 14025:2010 - "Miljømærker og -deklarationer - Type III-miljøvaredeklarationer - Principper og procedurer"	
<b>ISO 14040</b> DS/EN ISO 14040:2008 - "Miljøledelse - Livscyklusvurdering - Principper og struktur"	
<b>ISO 14044</b> DS/EN ISO 14044:2008 - "Miljøledelse - Livscyklusvurdering - Krav og vejledning"	